

OVERFLADEBEHANDLING

dokumentation

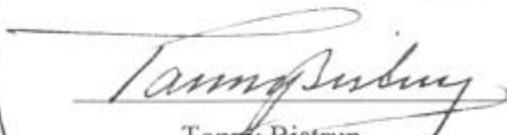
- Processer:** Overfladebehandlingsprocesserne elektroforzinkning, varmforzinkning og pulverlakering overvåges og styres i henhold til vort kvalitetsstyringssystem, som er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:1994
- Salttågetest:** Der er gennemført en omfattende salttågetest i april 1997. Testemnerne er tilfældigt udvalgt under produktion.
Salttågetesten er udført i henhold til ISO 9227, og der er foretaget tre forskellige test på henholdsvis 48, 96 og 240 timer.
- Resultat:** De testede emner er karakteriseret ved et vurderingstal på en skala fra 0 til 10 i henhold til DS/EN ISO 1462.


A/S PEDER NIELSEN
BESLAGFABRIK
Nørregade 25
DK-9700 Brønderslev
Tel. +45 96 45 56 56
Fax. +45 96 45 56 57
E-mail: info@pn-beslag.dk
Internet: www.pn-beslag.dk

OVERFLADEBEHANDLING	VURDERINGSTAL		
	48 timer	96 timer	240 timer
Elektroforzinkning blå	6	6	5
Elektroforzinkning gul	7	7	6
Varmforzinkning	8	8	7
Pulverlakering	9	9	8
Elektroforzinkning + pulverlakering	10	10	9

Andre overfladebehandlinger: Stålbeklag med overfladebehandling som forkromning, fornikling og formessing kan vi kun anbefale til indendørs brug, hvor de ikke udsættes for korrosionspåvirkning.

Den 2. maj 1997.


Tony Bistrup
Adm. direktør


Lars Chr. Larsen
Ansvarlig for testen